

**Granulats :** Sable 0/4 AII RL Re (BPE / PREFA)

**Péetrographie :** Alluvionnaire

**Elaboration :** Roulé Lavé

Service Qualité Produits Seine Amont : 01 60 73 54 40

Annule et remplace la version du jeudi 1 juillet 2021

Validité 6 mois

Equivalent classement GTR :D1

Organisme Certificateur : AFNOR CERTIFICATION 11 rue Francis de Pressencé 93571 La Plaine St Denis

**Partie normative**

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**
**Norme**
**Code**

0 4

Norme NF P 18-545 Article 10

A sauf Ab B


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	D 4	1.4D 5.6	2D 8	Ab	f	FM	MB (1999)
Etendue e	6		40		40		10				0.6	0.6	
Incertitude U	1		4		4		2	1		0.5	1	0.15	0.5
V.S.S.+U	7.0		54		84		100			5.50	7.0	3.25	2.00
V.S.S.	6.0		50		80		99			5.00	6.0	3.10	1.50
V.S.I.	0.0		10		40		89	95	100		0.0	2.50	
V.S.I.-U	0.0		6		36		87	94			0.0	2.35	
Ecart-type max	1.82		12.12		12.12		3.03					0.18	

**Partie informative**

Résultats de production

du 05/07/21 au 30/12/21

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	Ab	f	FM	MB (1999)
Maximum	2.4	9	41	56	71	85	97	99	100	2.84	2.4	3.09	0.85
Xf+1.25xEcart-types	1.8	7	34	52	65	84	95	99	100		1.8	2.99	0.74
Moyenne Xf	1.3	5	30	47	61	81	93	98	100	2.45	1.3	2.83	0.63
Xf-1.25xEcart-types	0.8	3	25	42	57	78	92	98	100		0.8	2.67	0.52
Minimum	0.5	3	21	35	54	73	89	96	100	2.24	0.5	2.55	0.45
Ecart-type	0.39	1.3	3.8	4.0	3.4	2.3	1.3	0.4	0.0	0.280	0.40	0.130	0.090
Nombre de résultats	91	91	91	91	91	91	91	91	91	3	91	91	91

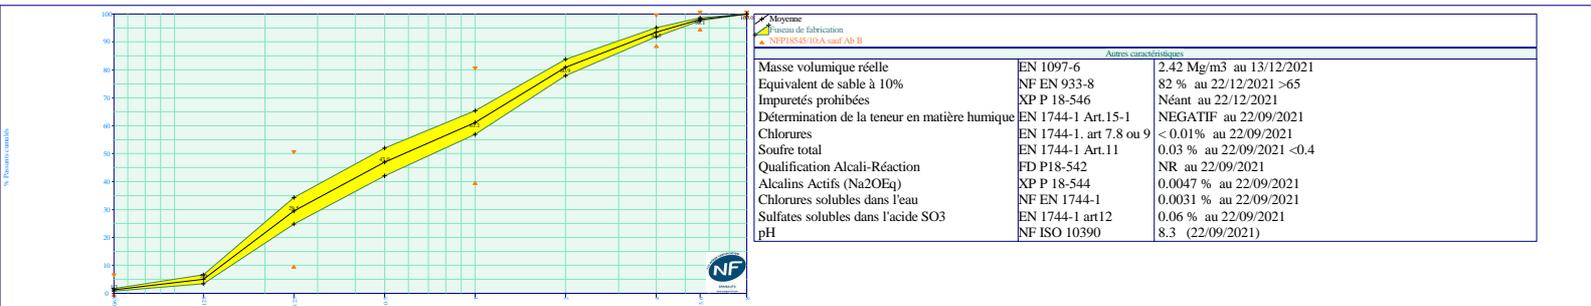

Jean-Francis Rouault