

Granulats : 6,3/20 All RL
Péetrographie : Alluvionnaire
Elaboration : Roulé Lavé
Système EVCP : CE niveau 2+

Service Qualité Produits Seine Amont : 01 60 73 54 40

Annule et remplace la version du jeudi 5 juillet 2021

Validité 6 mois

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire
Norme
Code

6.3 20

Norme NF P 18-545 Article 10

Code A Sauf LA et FI Code B


	d/2	d						D/1.4				D	1.4D	2D	f	FI
	3.15	6.3	8	10	12.5	14	16	20	28	40						
Etendue e						30		15								
Incertitude U	1	5				6		5	1					0.3	4	
V.S.S.+U	6	20				76		100						1.8	39	
V.S.S.	5	15				70		98						1.5	35	
V.S.I.	0	0				40		83	98	100						
V.S.I.-U	0	0				34		78	97							
Ecart-type max						9.09		4.55								

Partie informative

Résultats de production

du 05/07/21 au 27/12/21

	3.15	6.3	8	10	12.5	14	16	20	28	40	f	FI
Maximum	4	5	14	29	56	67	79	94	100	100	1.3	26
Xf+1.25xEcart-types	2	4	11	24	48	60	75	92	100	100	0.8	
Moyenne Xf	1	2	7	17	37	51	67	88	100	100	0.5	22
Xf-1.25xEcart-types	0	1	3	9	27	42	58	85	100	100	0.2	
Minimum	0	1	1	5	18	40	53	83	100	100	0.2	18
Ecart-type	0.6	1.0	3.2	6.0	8.6	7.1	6.6	2.9	0.0	0.0	0.20	3.0
Nombre de résultats	35	35	35	35	34	35	35	35	35	35	35	7

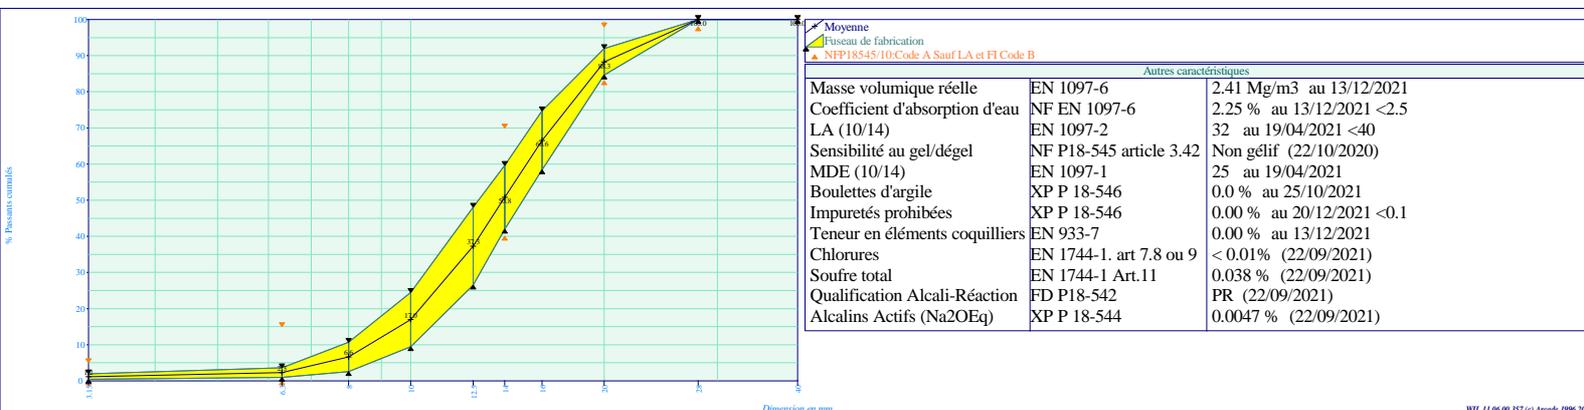

Jean-Francis Rouault